

Prodejna OTROKOVICE:

ul. Letiště areál Moravan
765 02 Otrokovice
mobil: 603 430 818
email: stasa@stasa.cz, www.stasa.cz

Otevírací doba:

Po-Pá = 8:00 - 17:00 So = 8:00 - 11:00
Ne + svátky = zavřeno

Prodejna Ostrožská nová Ves:

Lhotská 772 (areál družstva)
687 22 Ostrožská nová Ves
mobil: 777 330 818
email: onv@stasa.cz, www.stasa.cz

Otevírací doba:

Po-Pá = 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
So = 7:00 - 10:00 Ne + svátky = zavřeno


| Název | Původ | | | | Barva | | | | Hustota kg/m ⁻³ | Tvrdost Brinell (Janka) radiální/ tangenciální N/mm ² | Celkové radiální/ tangenciální sesychání % | |
|---------------------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------|--------|------------|--------------------|-------------------------------|--|--|-------------|
| | Evropa | Afrika | Jižní Amerika | Severní Amerika | Jihovýchodní Asie | světlá | žlutohnědá | kávová načervenalá | | | | světlehnědá |
| (afroformosa) kokrodua | | X | | X | | X | | X | | 700 - 860 | (?/71) | 3,5/6,5 |
| akát | X | | | X | | X | | | | 580 - 900 | 30/40 | 4,4/6,9 |
| andiroba | | | X | | | | | | X | 570 - 700 | 20/24 | 4,0/8,0 |
| borovice | X | | | | | X | X | | | 330 - 890 | 19 | 4,0/7,7 |
| bříza | X | | | | | X | X | | | 510 - 830 | 25 | 5,3/7,8 |
| buk | X | | | | X | X | | | | 540 - 910 | 36/29 | 6,8/11,5 |
| cedro | | | X | | | | | X | X | 420 - 680 | 15 | 3,2/5,1 |
| doussié (afzelia) | | X | | | | X | X | X | | 700 - 900 | (?/80) | 2,5/4,0 |
| dub | X | | | | | X | | | | 430 - 960 | 34 | 4,3/8,9 |
| dub červený americký | X | | | X | | X | X | | | 550 - 980 | 36/29 | 4,0/8,2 |
| (hevea) rubberwood | | X | X | | X | X | | | | 560 - 730 | | asi 2,4 |
| ipé | | | X | | | | | | X | 960 - 1100 | 30/36 | 4,3/7,2 |
| iroko (kambala, amoreira) | | X | | | | X | | X | | 500 - 690 | | 3,8/5,5 |
| (ironwood) pyinkádo | | | | X | | | | | X | 910 - 1250 | | 3,3/6,7 |
| jasan | X | | | | | X | X | X | | 450 - 860 | 41 | 5,8/8,0 |
| (jatoba) courbaril | | | X | | | | | | X | 800 - 980 | 83/56 | 3,9/8,1 |
| javor | X | | | | | X | X | X | | 530 - 790 | 27 | 3,0/8,0 |
| javor kanadský | | | | X | | X | X | X | | 610 - 810 | ?/83 | asi 4,7 |
| jilm | X | | | | | | | X | | 480 - 850 | 30 | 4,6/8,3 |
| (massaranduba) balata | | | X | | | | | | X | 900-1100 | | 6,3/9,4 |
| mahagon *) | | X | X | | | | | | X | 450 - 750 | 26 | 5,4/7,0 |
| makoré | | X | | | | | | | X | 530 - 720 | 27/24 | 4,7/6,3 |
| merbau | | | | X | | X | X | X | X | 830 - 850 | | asi 3 |
| modřín | X | | | | | X | X | | X | 440 - 850 | 19 | 3,3/7,8 |
| mutenye | | X | | | | | | | X | 780 - 1000 | 31/46 | 4,2/8,0 |
| olon (mongo) | | X | | | X | | | | | 450 - 650 | | 3,7/5,9 |
| olše | X | | | | | | X | | | 420 - 640 | 7,5 | 4,4/9,3 |
| ořech | X | | | | | | | X | X | 570 - 810 | 52 | 5,4/7,5 |
| ořech (americký) černý | | | | X | | | | X | | 580 - 810 | 26 | 5,0/7,4 |
| (pau amarello) pau marfim | | | X | | | X | | | | okolo 800 | 44 | 4,4/8,1 |
| quaruba (cedrorana) | | | X | | | X | X | | | 400 - 530 | 17/20 | 3,7/8,5 |
| smrk | X | | | | X | | | | | 330 - 680 | 12 | 3,6/7,8 |
| (sucupira) coeur dehors | | | X | | | X | X | X | X | 850 - 950 | (?/97) | 4,6/7,0 |
| teak | | | X | X | | X | X | X | X | 480 - 860 | 28 | 2,7/5,0 |
| třešeň | X | | | | | X | X | X | | 600 - 690 | 31 | 5,0/8,7 |
| urunday (muira) | | | X | | | | | | X | 850 - 960 | | 3,2/8,6 |
| (virola) baboen | | | X | | X | X | | | | 420 - 550 | 11 | 3,6/9,0 |
| wengé | | X | | | | | | | X | 750 - 950 | ?/94 | 5,2/9,0 |

*) název mahagon se používá pro několik dřev, která jsou charakteristická svou červenohnědou barvou a pruhovanou kresbou. Používané jsou názvy khaya, acajou, kosipo, sapelli, sipo, tiama a další.

orientace prken



radiální

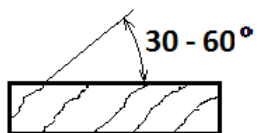

poloradiální



tangenciální
